

**НИТИ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ****Метод определения удельного объема**

Textured yarns

Method for determination of specific volume

**ГОСТ****28447.4—90**

ОКСТУ 2209

**Срок действия** с 01.01.92  
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на текстурированные, получаемые текстурированием химических нитей на машинах ложного кручения, однородные искусственные и комбинированные (искусственные с синтетическими) крученые и армированные нити, а также пневмотекстурированные химические нити, получаемые аэродинамическим способом текстурирования, и устанавливает метод определения удельного объема.

Сущность метода заключается в определении удельного объема нити путем наматывания ее на катушку до постоянного объема при определенном натяжении и взвешивании намотанной нити.

**1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ**

1.1. Отбор единиц продукции — по ГОСТ 6611.0 со следующим изменением: количество единиц продукции — 5.

1.2. Каждую единицу продукции испытывают два раза.


**2. АППАРАТУРА**

Для проведения испытания применяют:

устройство для наматывания нити на катушку до постоянного объема с тензиометром ИНОН-10 (см. чертеж);

весы лабораторные по ГОСТ 24101.

### Устройство для наматывания нити

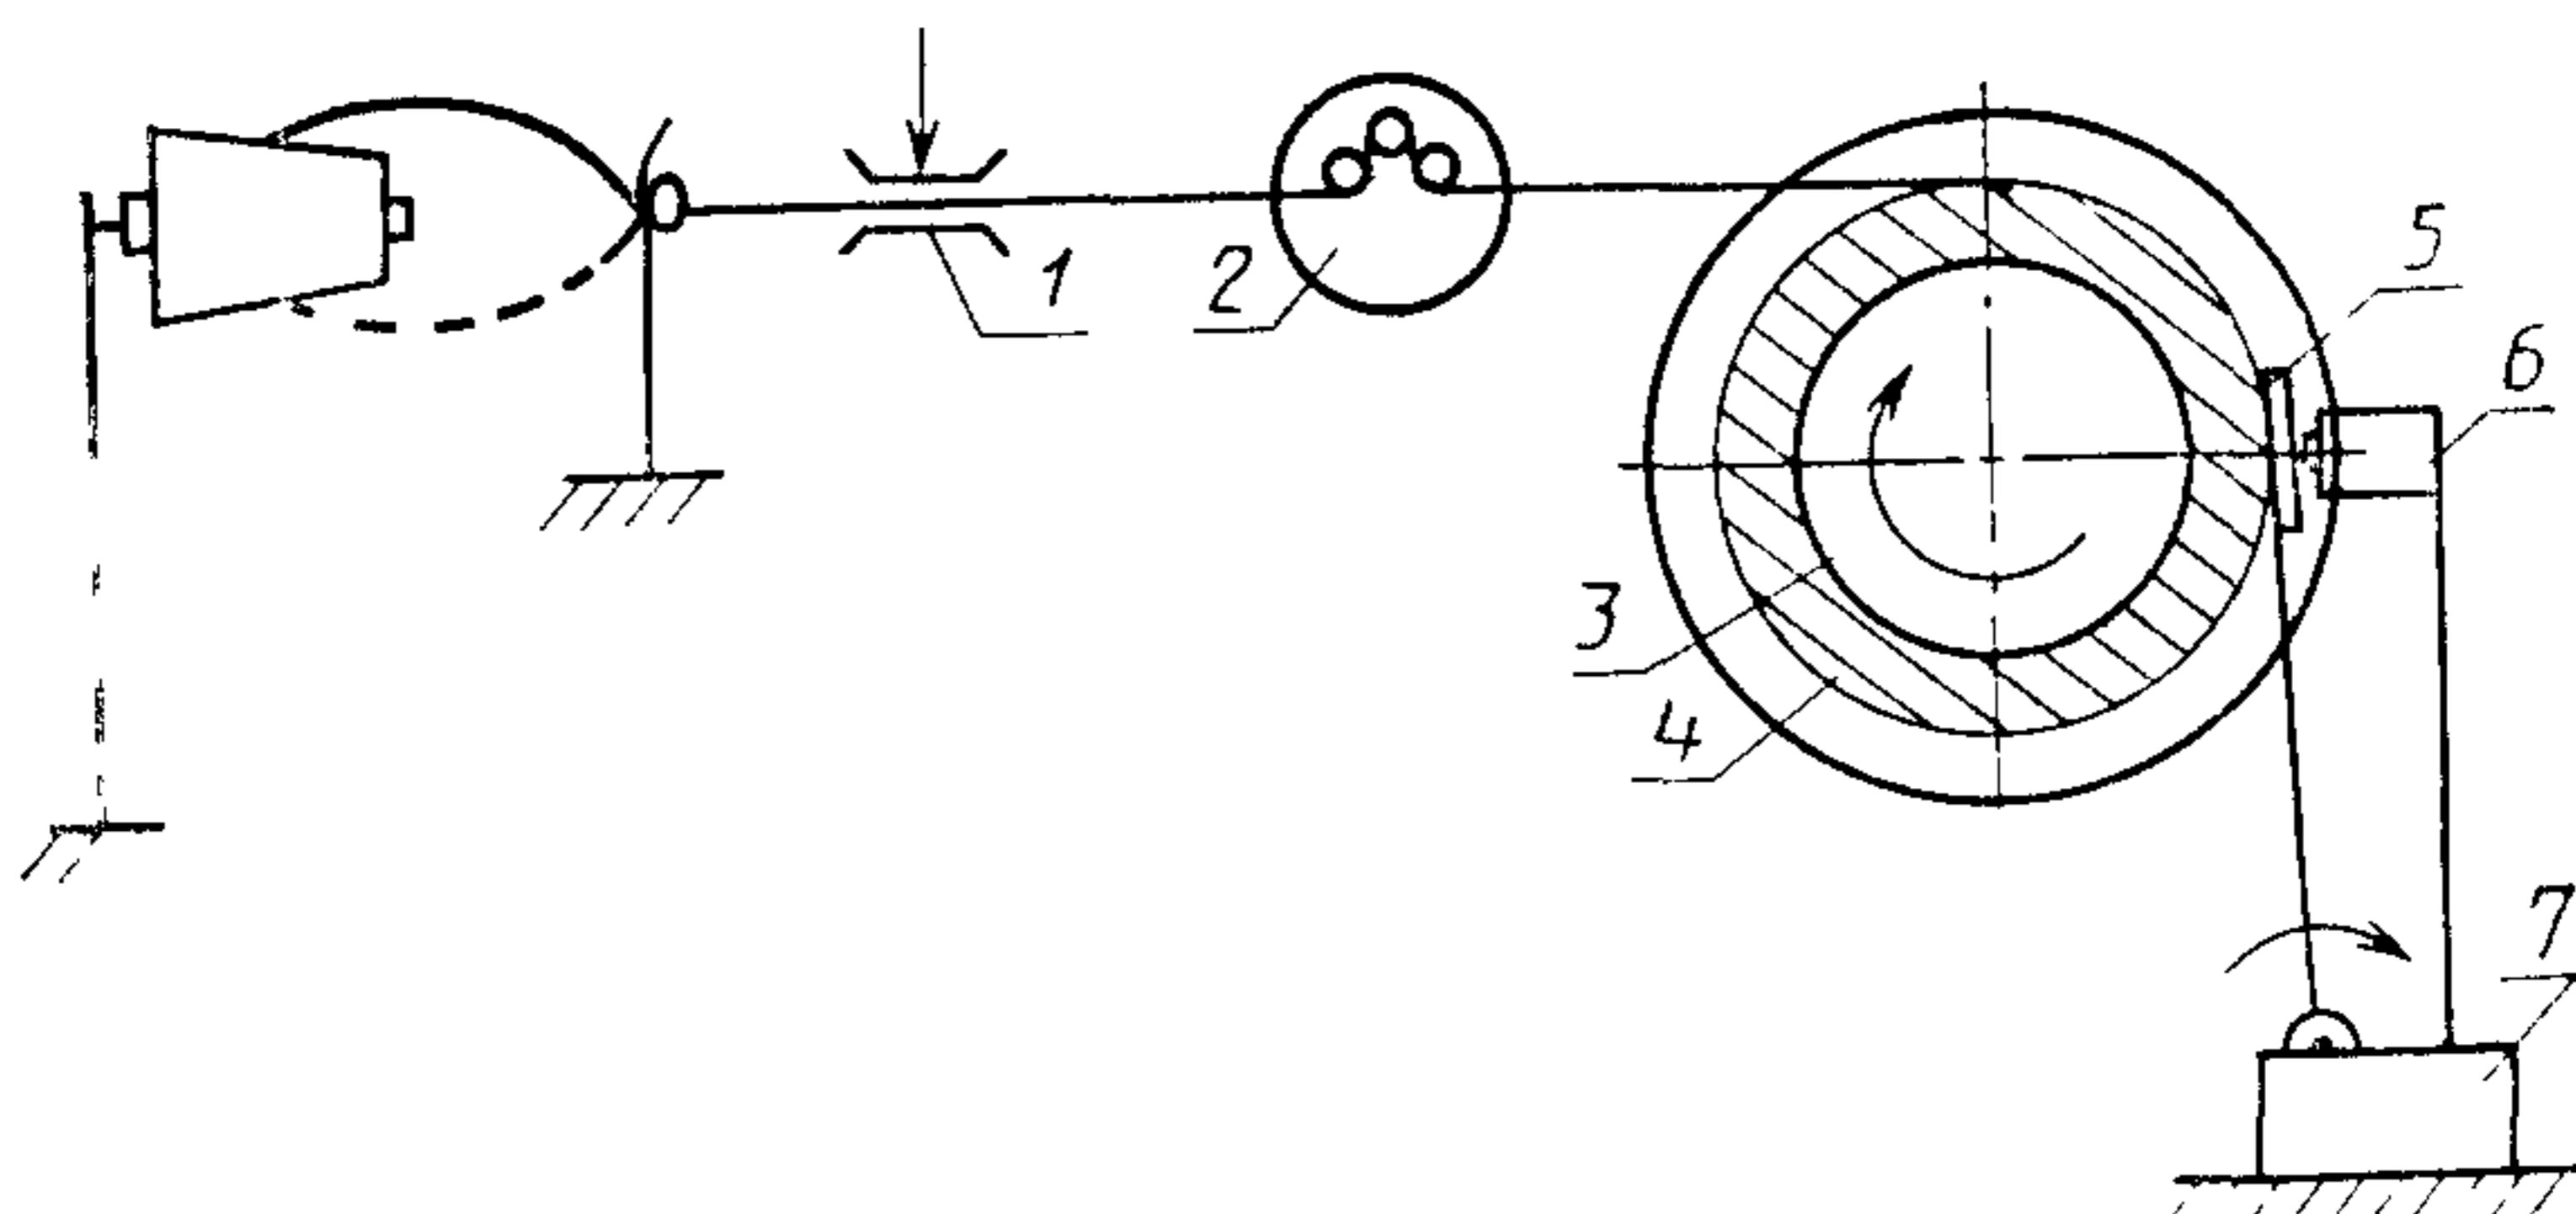

1—тарельчатый нитенатяжитель; 2—тензиометр для измерения натяжения нити; 3—катушка для наматывания нити до постоянного объема; 4—наматываемый слой нити; 5—контактная пластина для контроля высоты наматываемого слоя нити; 6—ограничитель контактной пластины; 7—приспособление для останова двигателя

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Отобранные по ГОСТ 6611.0 единицы продукции должны быть освобождены от наружной упаковки и выдержаны в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 2 ч. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Перед началом испытания от каждой отобранной единицы продукции отматывают и отбрасывают не менее 10 м нити.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Нить с каждой отобранной единицы продукции наматывают на катушку до автоматического останова устройства при натяжении нити  $(1 \pm 0,1)$  мН/текс.

Намотанный на катушку слой нити срезают острым лезвием бритвы и получают точечные пробы, которые выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 10 ч. Затем все точечные пробы взвешивают с погрешностью не более 0,5% от их общей массы.

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Удельный объем ( $Y_0$ ) в см<sup>3</sup>/г вычисляют по формуле

$$Y_0 = \frac{V}{m},$$

где  $\underline{V}$  — постоянный объем намотанной нити, равный 20,4 см<sup>3</sup>;  
 $\bar{m}$  — среднее арифметическое массы проб, г.

5.2. Вычисление проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

5.3. Протокол испытания приведен в приложении.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Обязательное**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ**

Протокол испытания должен содержать:

наименование продукции;

номер партии;

величину натяжения при намотке;

результаты испытания;

дату испытания;

подпись ответственного за проведение испытания.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**Д. Ю. Тамашаускене (руководитель темы), Р. И. Саргаутите,  
М. Б. Корсакене, В. И. Василяускас**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета СССР по управлению качеством  
продукции и стандартам от 12.06.90 № 1491**

**3. ВЗАМЕН ОСТ 6—06—A8—85**

**4. Срок первой проверки — 1995 г.  
Периодичность проверки — 5 лет**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 6611.0—73	1.1; 3.1
ГОСТ 10681—75	1; 4