



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПЛАСТИММСЫ
И ПЛЕНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРЕТОВ**

ГОСТ 25209-82

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Г. И. Файдель, Г. А. Лущейкин, Е. Л. Татевосян, Е. Н. Дубровина

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра З. Н. Поляков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1982 г. № 1471

ПЛАСТМАССЫ И ПЛЕНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

**Методы определения поверхностных
зарядов электретов**

**ГОСТ
25209-82**

Plastics and polymer films. Methods for the determination of surface charges of electrets.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1982 г. № 1471 срок действия установлен

с 01.07. 1983 г.
до 01.07. 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и полимерные пленки и устанавливает три метода определения поверхностных зарядов электретов:

подъемного электрода (I) — для определения поверхностной плотности зарядов и потенциала поверхности электрета;

компенсационный (II) — для определения потенциала поверхности и поверхностной плотности зарядов электретов полимерных пленок;

термостимулированной деполяризации (III) — для определения плотности остаточного заряда, времени релаксации.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Для изготовления образцов электретов используют образцы пластмасс и полимерных пленок большего размера, чем предполагаемые образцы электретов.

1.2. Метод изготовления образцов из пластмасс и полимерных пленок, тип образцов электретов и размеры их должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретную продукцию в соответствии с табл. 1.



Таблица 1

Метод	Тип образца	Размеры образцов электретов, мм		Метод изготовления образцов из пластмасс и полимерных пленок
		Диаметр	Толщина	
I	1	50,0±0,5	1,0—3,0	Литьем под давлением, прессованием, механической обработкой, заливкой и отверждением в форме
	2	25,0±0,5	0,5—3,0	Вырезкой, вырубкой из пленок. Нанесением с одной стороны образца электропроводящего покрытия, напылением металла в вакууме не менее 0,015 Па (10^{-4} мм. рт. ст.), нанесением электропроводящих красок, kleев
	3	25,0±0,5	0,1—1,0	
II	4	25,0±0,5	0,002—0,100	Вырезкой, вырубкой из пленок, нанесением с одной стороны образца электропроводящего покрытия, напылением металла в вакууме не менее 0,015 Па (10^{-4} мм рт. ст.), нанесением электропроводящих красок, kleев
	5	10,0±0,5	0,002—0,100	
	6	5,0±0,2	0,002—0,050	Диаметр электропроводящего покрытия должен быть равен диаметру электрода. При использовании установки с заземленным неподвижным электродом диаметр электропроводящего покрытия может быть больше диаметра вибрирующего электрода
III	1	50,0±0,5	1,0—3,0	Литьем под давлением, прессованием, механической обработкой, заливкой и отверждением в форме, нанесением с обеих сторон образца электропроводящих покрытий, напылением металла в вакууме не менее 0,015 Па (10^{-4} мм рт. ст.), электропроводящих красок и kleев, наклеиванием или притиранием на вазелиновом масле алюминиевой фольги. Диаметр электропроводящего покрытия должен быть равен диаметру электрода
	7	29,0±1,0	0,1—0,5	
	8	29,0±1,0	0,002—0,100	Вырезкой, вырубкой из пленок, нанесением с обеих сторон электропроводящего покрытия, напылением металла в вакууме не менее 0,015 Па (10^{-4} мм рт. ст.), электропроводящих красок, kleев. Диаметр электропроводящего покрытия должен быть равен диаметру электрода
	9	15,0±0,5	0,002—0,100	

1.3. Образцы не должны иметь вздутий, трещин, сколов, раковин и других видимых дефектов.

1.4. Количество образцов для испытаний должно быть не менее трех, если в нормативно-технической документации на конкретную продукцию нет иных указаний.

1.5. Образцы электретов хранят в коробках, штативах, кассетах, при этом они не должны касаться заряженной стороной друг друга и других предметов. Образцы хранят по ГОСТ 6433.1—71 при температуре (15—35)°С и относительной влажности воздуха 45—75% не менее 1 ч после электризации, если в нормативно-технической документации на конкретную продукцию нет иных указаний.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед испытанием образцы нормализуют и кондиционируют по ГОСТ 6433.1—71 при температуре (15—35)°С и относительной влажности воздуха 45—75% не менее 24 ч, если в нормативно-технической документации на конкретную продукцию нет иных указаний.

2.2. Толщину образца измеряют по ГОСТ 6433.2—71 не менее чем в пяти точках по всей площади образца.

Погрешность измерения образцов должна быть при толщине:
менее 0,02 — не более 0,0002 мм;
более 0,02 — не более 0,0005 мм;
более 0,1 — не более 0,01 мм.

За результат принимают среднее арифметическое всех измерений.

2.3. Диаметр и толщину электрода для каждого типа образца в зависимости от метода определения выбирают по табл. 2.

Таблица 2

Метод	Тип образца	Размеры электрода, мм	
		Диаметр	Толщина, не менее
I	1	50,0±0,1	2,0
	2,3	25,0±0,1	
II	4	25,0±0,1	5,0 — для неподвижного
	5	10,0±0,1	
	6	5,0±0,1	1,0 — для вибрирующего
III	1	40,0±0,1	1,5
	7,8	25,0±0,1	
	9	10,0±0,1	

Электроды изготавливают из латуни, бронзы, меди, нержавеющей стали или из стали, покрытой хромом или никелем.

Рабочие поверхности электродов должны иметь шероховатость не более R_a 1,0 мкм по ГОСТ 2789—73.

Изолированный электрод должен находиться на диэлектрической подставке из фторопласта-4 по ГОСТ 10007—80, полистирола по ГОСТ 20282—74 или другого материала, обеспечивающего сопротивление изоляции не менее 10^{13} Ом.


3. МЕТОД ПОДЪЕМНОГО ЭЛЕКТРОДА

3.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в измерении напряжения на конденсаторе, заряженном электрическим полем электрета.

3.2. Аппаратура, приборы

3.2.1. Установка, схема которой приведена на черт. 1, состоит из электродного устройства, обеспечивающего параллельное перемещение одного из электродов относительно другого вверх (вниз); верхний электрод поднимают до отсутствия изменения показаний вольтметра.

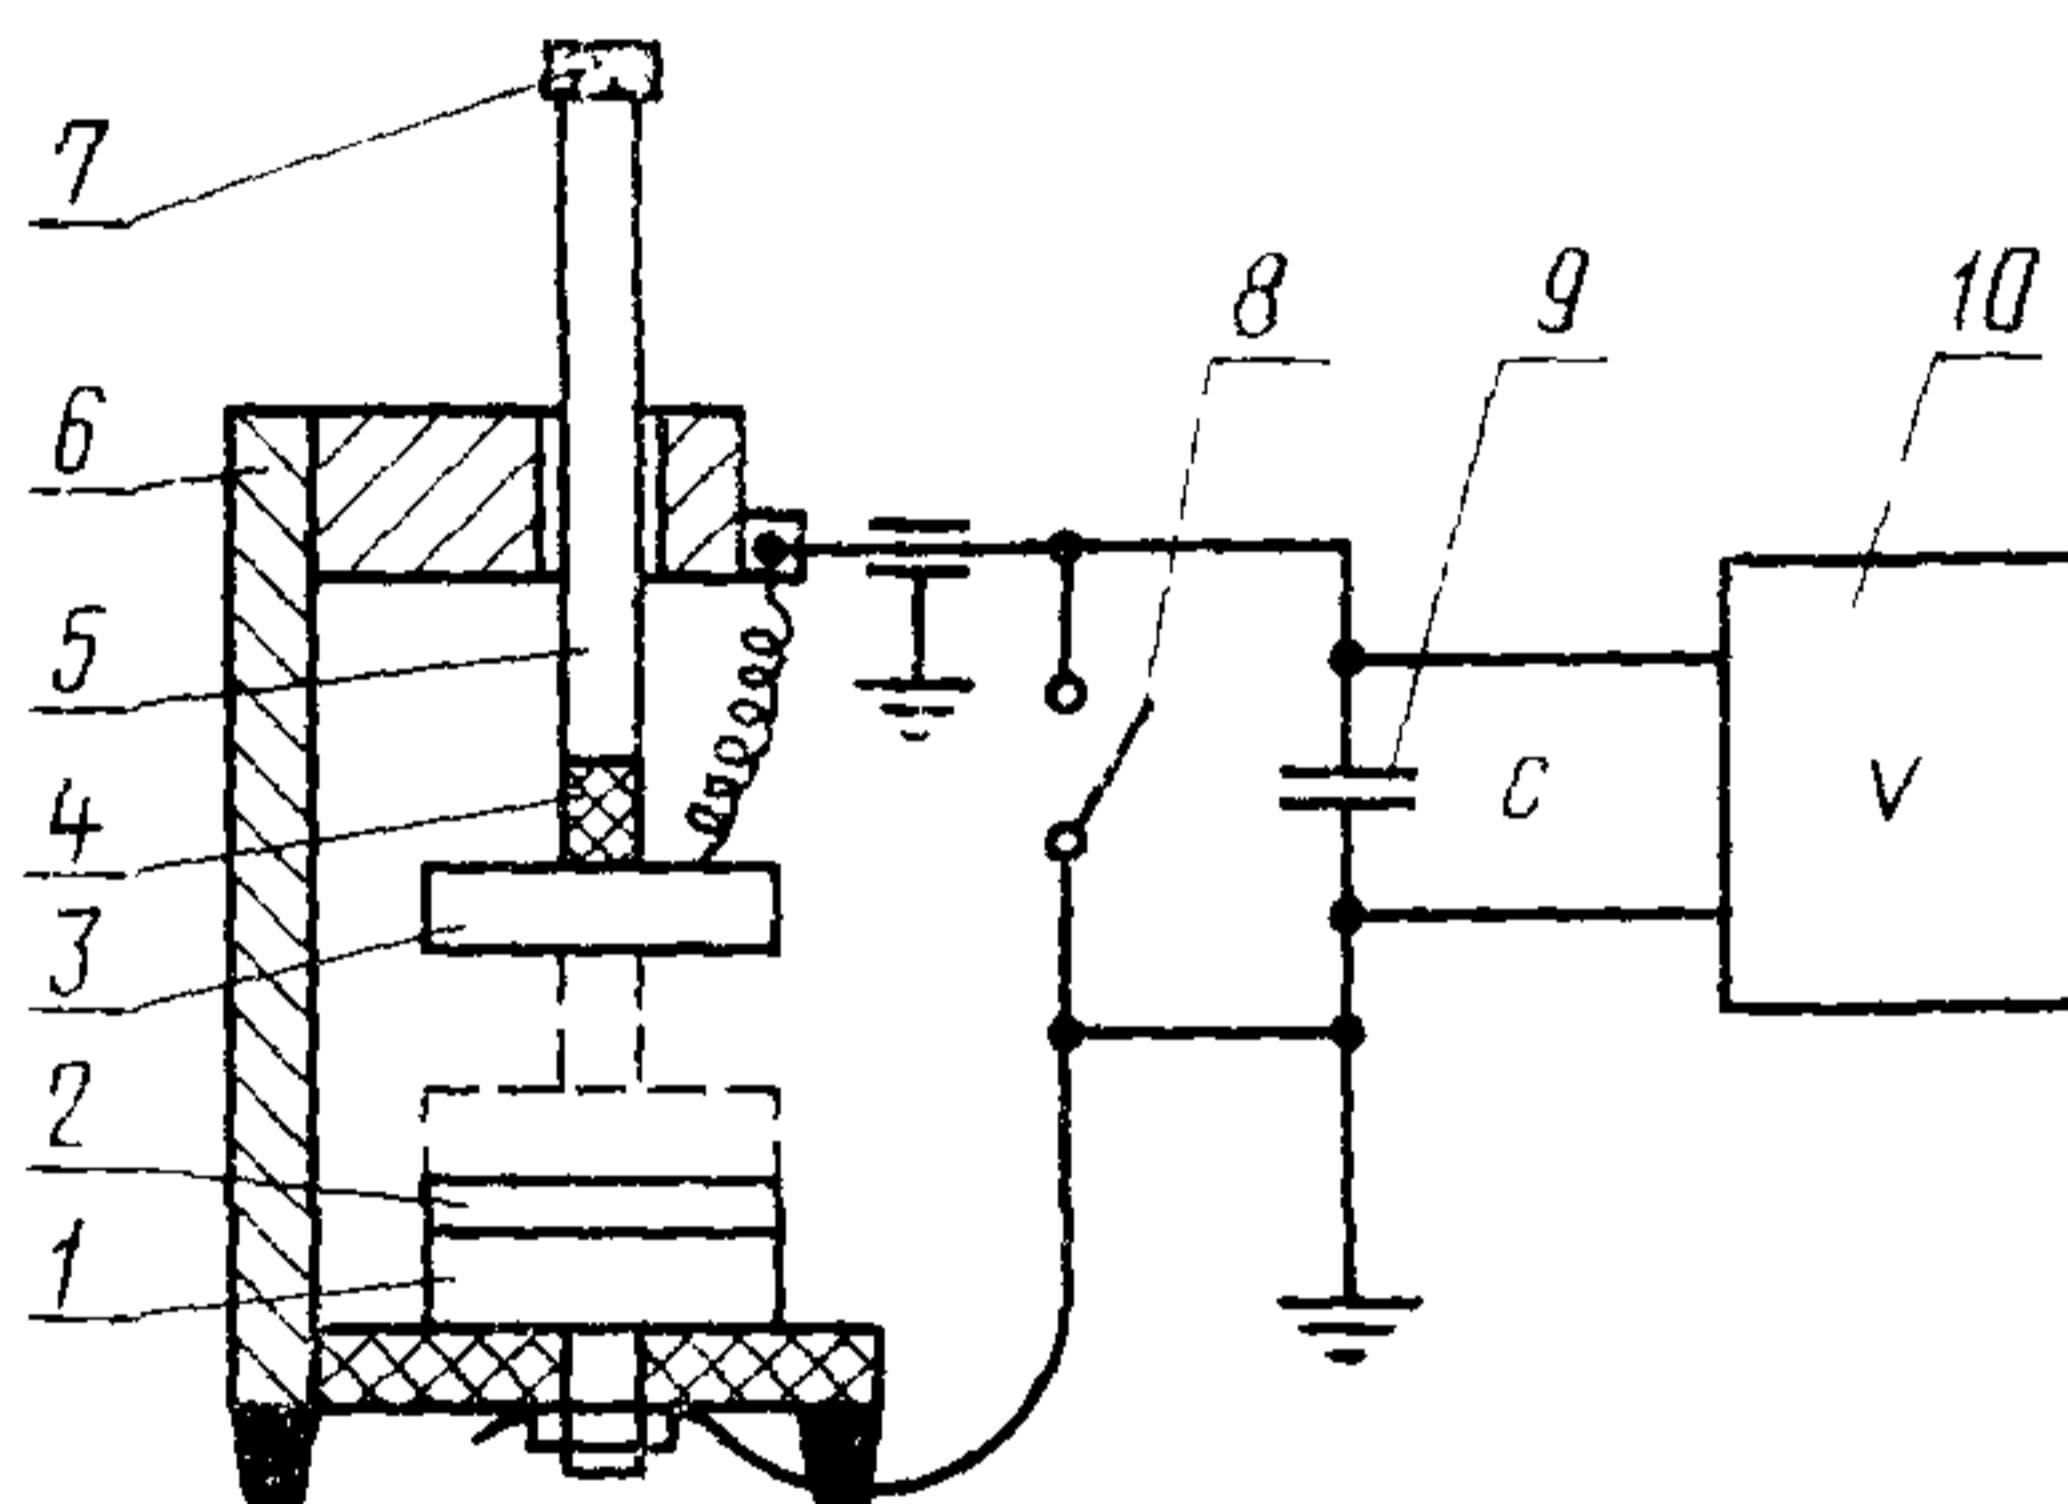

1—нижний неподвижный электрод; 2—образец электрета; 3—верхний подвижной электрод; 4—изолятор; 5—шток; 6—штатив; 7—ручка для подъема электрода; 8—переключатель; 9—конденсатор; 10—вольтметр-электрометр

Черт. 1

Допускаемое отклонение оси одного из электродов относительно оси другого не должно превышать 0,2 мм.

Размеры электродов должны соответствовать указанным в табл. 2; изолированного измерительного электрода, соединенного с вольтметром и конденсатором короткими, гибкими экранированными проводами по ГОСТ 11326.0—78 с сопротивлением изоляции не менее 10^{13} Ом;

конденсатора с воздушной, слюдяной, полистирольной и фторопластовой (фторопласт-4) изоляцией, обеспечивающей сопротивление изоляции не менее 10^{13} Ом;

вольтметра-электрометра или электрометрического усилителя по ГОСТ 16185—82, обеспечивающего измерение напряжения на конденсаторе с погрешностью не более 5% измеренной величины с входным сопротивлением более 10^{11} Ом при емкости более 10^4 пФ и более 10^{13} Ом при емкости более или равной 100 пФ.

3.2.2. Сопротивление изоляции измерительной цепи при разомкнутых электродах должно быть не менее 10^{13} Ом.

Для проверки изоляции разъединяют электроды и рукой или от небольшой электрической батареи 1,5—4,5 В заряжают конденсатор, подавая напряжение на электроды. По показаниям вольтметра следят за скоростью падения напряжения, уменьшение которого не должно превышать 5% от начального значения через 1 мин после зарядки.

Если емкость конденсатора менее 1000 пФ, то измеряют общую емкость «С» конденсатора, соединительных проводов, электродов с погрешностью не более 1%.

3.2.3. Перечень используемых приборов приведен в рекомендованном приложении.

3.3. Проведение испытания

3.3.1. Испытания проводят в комнатных условиях по ГОСТ 6433.1—71.

Образец помещают на нижний электрод электродного устройства рабочей стороной кверху при поднятом верхнем электроде.

Верхний электрод опускают на образец, замыкают на землю и отключают от земли, после чего верхний электрод поднимают.

Показания на вольтметре отчитывают в течение 15 с после подъема электрода. При использовании обеих сторон электрета сначала определение проводят на одной стороне, потом на противоположной.

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Поверхностную плотность зарядов электрета ($\sigma_{\text{эфф}}$) в Кл/м² вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{эфф}} = \frac{V \cdot C}{S},$$

где

V — напряжение на конденсаторе, В;

C — емкость конденсатора, Ф;

S — площадь электрода, м².

Результат округляют до трех значащих цифр.

Погрешность вычисленного значения должна быть не более 8%.

3.4.2. Потенциал поверхности электрета (V_e) в Вольтах вычисляют по формуле

$$V_e = \frac{\sigma_{\text{эфф}} \cdot S}{\epsilon_0 \cdot \epsilon},$$

где $\sigma_{\text{эфф}}$ — поверхностная плотность зарядов, Кл/м²;
 ε_0 — электрическая постоянная Ф/м, равная $8,85 \cdot 10^{-12}$;
 ε — диэлектрическая проницаемость, определенная по ГОСТ 22372—77;
 s — толщина образца, мм.

3.4.3. За результат определения принимают среднее арифметическое всех измерений, вычисленное до двух значащих цифр.

3.5. Результаты испытания оформляют протоколом, в котором указывают:


наименование и марку материала;
метод изготовления образцов электретов, их тип и количество;
маркировку стороны образца, на которой проводят измерения, в случае измерения поверхностной плотности зарядов с обеих сторон;
поверхностную плотность зарядов и потенциал поверхности электрета каждого образца и их среднее арифметическое значение;
дату определения;
обозначение настоящего стандарта.

4. МЕТОД КОМПЕНСАЦИОННЫЙ

4.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в измерении напряжения, подаваемого на электроды для компенсации электрического поля, индуцируемого электретом в зазоре электрет—подвижный вибрирующий электрод.

4.2. Аппаратура, приборы

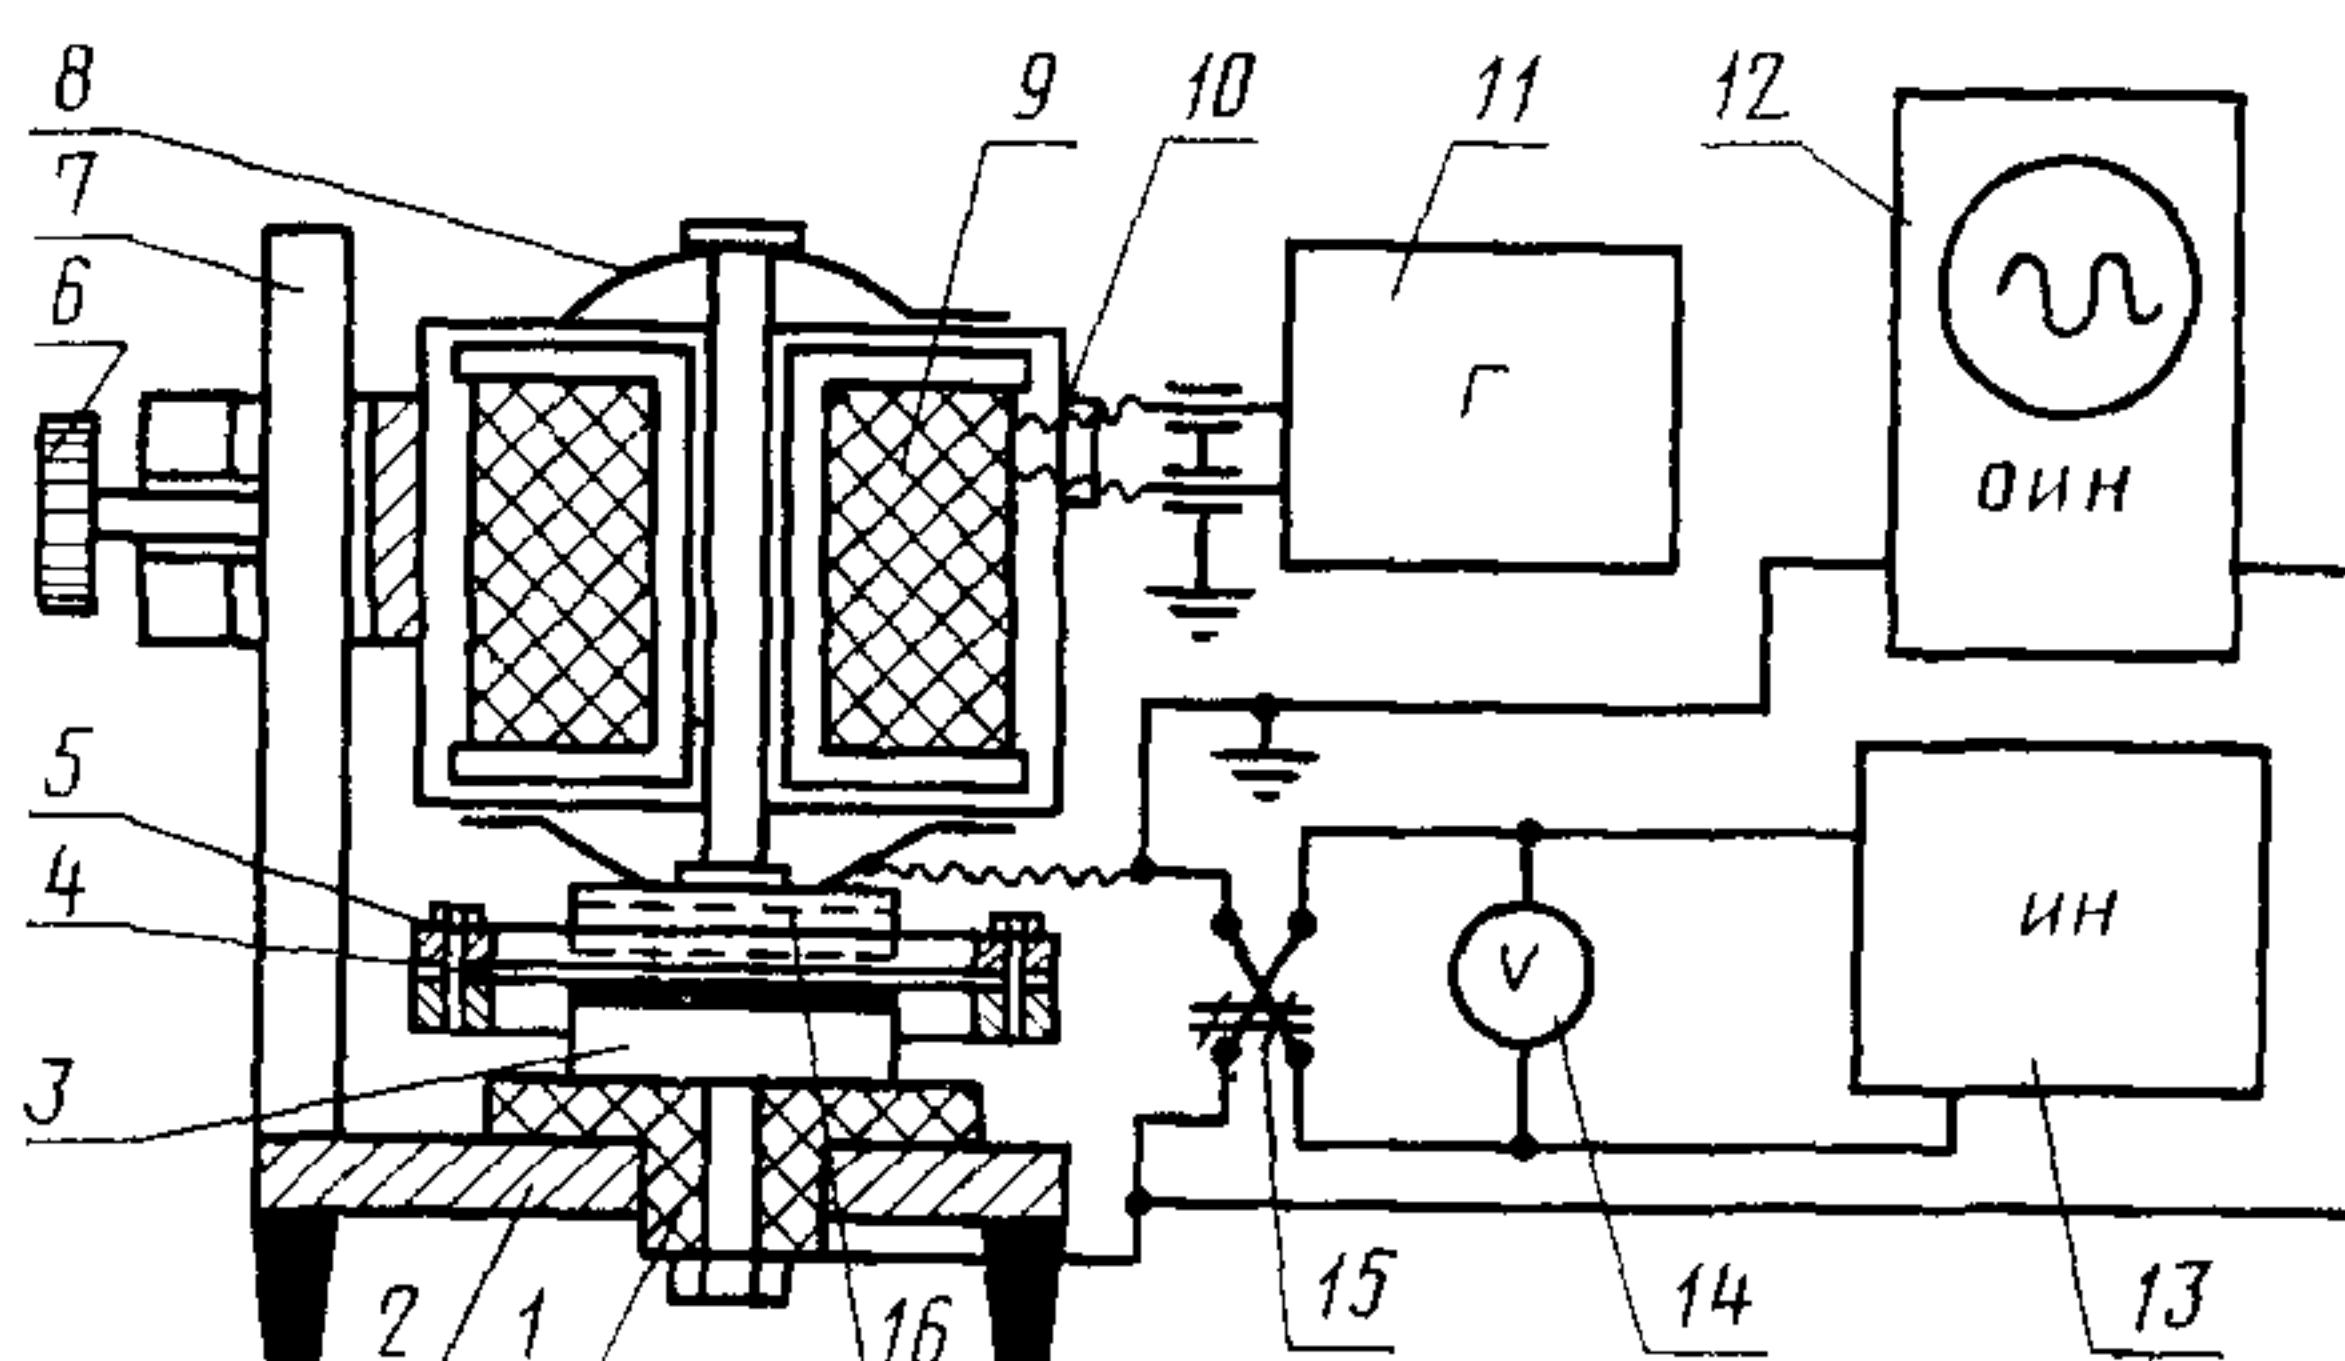

1—изолятор; 2—основание штатива; 3—неподвижный электрод; 4—электрет; 5—корпус кассеты; 6—стопорный винт; 7—стойка штатива; 8—пружина; 9—катушка индуктивности; 10—экран катушки индуктивности; 11—генератор; 12—осциллографический индикатор нуля; 13—источник постоянного напряжения; 14—вольтметр; 15—переключатель полярности; 16—вибрирующий электрод

Черт. 2

4.2.1. Установка, схема которой приведена на черт. 2, состоит из электродного устройства, включающего вибрирующий электрод, укрепленный на штативе напротив неподвижного электрода, и обеспечивающего параллельное перемещение одного из электродов вверх (вниз).

Для обеспечения вибрации подвижного электрода его укрепляют на пружине вблизи катушки индуктивности от реле, динамического громкоговорителя.

Наряду с заземлением подвижного электрода, как это указано на черт. 2, при испытании пленки со сплошным односторонним металлизированным покрытием допускается использовать схему с заземлением неподвижного электрода.

Размеры электродов должны соответствовать указанным в табл. 2; генератора синусоидального напряжения звукового диапазона частот.

Входное напряжение, подаваемое на катушку индуктивности, обеспечивающее вибрацию подвижного электрода, должно быть такой величины, при которой на выходе из электродного устройства при отсутствии компенсирующего напряжения и потенциале поверхности электрета около 30 В на электродах возникает разность потенциалов около 0,1 мкВ;

источника постоянного напряжения любого типа, выходное напряжение которого должно плавно изменяться;

вольтметра, обеспечивающего измерение компенсирующего напряжения с погрешностью не более 0,1%; могут быть использованы вольтметры, входящие в комплект источника постоянного напряжения;

индикатора осциллографического, обеспечивающего измерение переменного напряжения на выходе электродного устройства с чувствительностью, позволяющей определять потенциал поверхности электрета с погрешностью не более 0,1%.

4.2.2. Перечень используемых приборов приведен в рекомендуемом приложении.

4.3. Проведение испытания

Испытания проводят в комнатных условиях по ГОСТ 6433.1—71.

Образец электрета помещают между электродами так, чтобы сторона электрета с электропроводящим покрытием контактировала с неподвижным электродом. Вибрирующий электрод поддвигают на расстояние 0,2—1,0 мм к заряженной поверхности электрета.

Изменяя величину и полярность компенсирующего напряжения, добиваются нулевого показания на осциллографическом индикаторе. Записывают величину компенсирующего напряжения — потенциала поверхности электрета.

4.4. Обработка результатов

4.4.1. Поверхностную плотность зарядов электрета ($\sigma_{\text{эфф}}$) в Кл/м² вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{эфф}} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot V_e}{s},$$

где ϵ_0 , ϵ , V_e , s — по п. 3.4.

Погрешность вычисленного значения (V_e) должна быть не более 0,2%.

4.4.2. За результат определения принимают среднее арифметическое всех измерений, вычисленных до двух значащих цифр.

4.4.3. Результаты определений оформляют протоколом как указано в п. 3.5, при этом маркировку измеряемой стороны образца не проводят.

5. МЕТОД ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ [электретно-термический анализ]

5.1. Сущность метода


Сущность метода заключается в измерении тока термостимулированной деполяризации электрета при его нагревании с постоянной скоростью.

5.2. Аппаратура, приборы

5.2.1. Установка, схема которой приведена на черт. 3, состоит из двух электродов, укрепленных на штативе;

термокамеры, обеспечивающей равномерный нагрев в интервале температур (20—250) °C;

Изоляцию электродов от земли и корпуса термокамеры осуществляют с применением термостойких диэлектриков (фторопласт-4, керамика), обеспечивающих сопротивление изоляции не

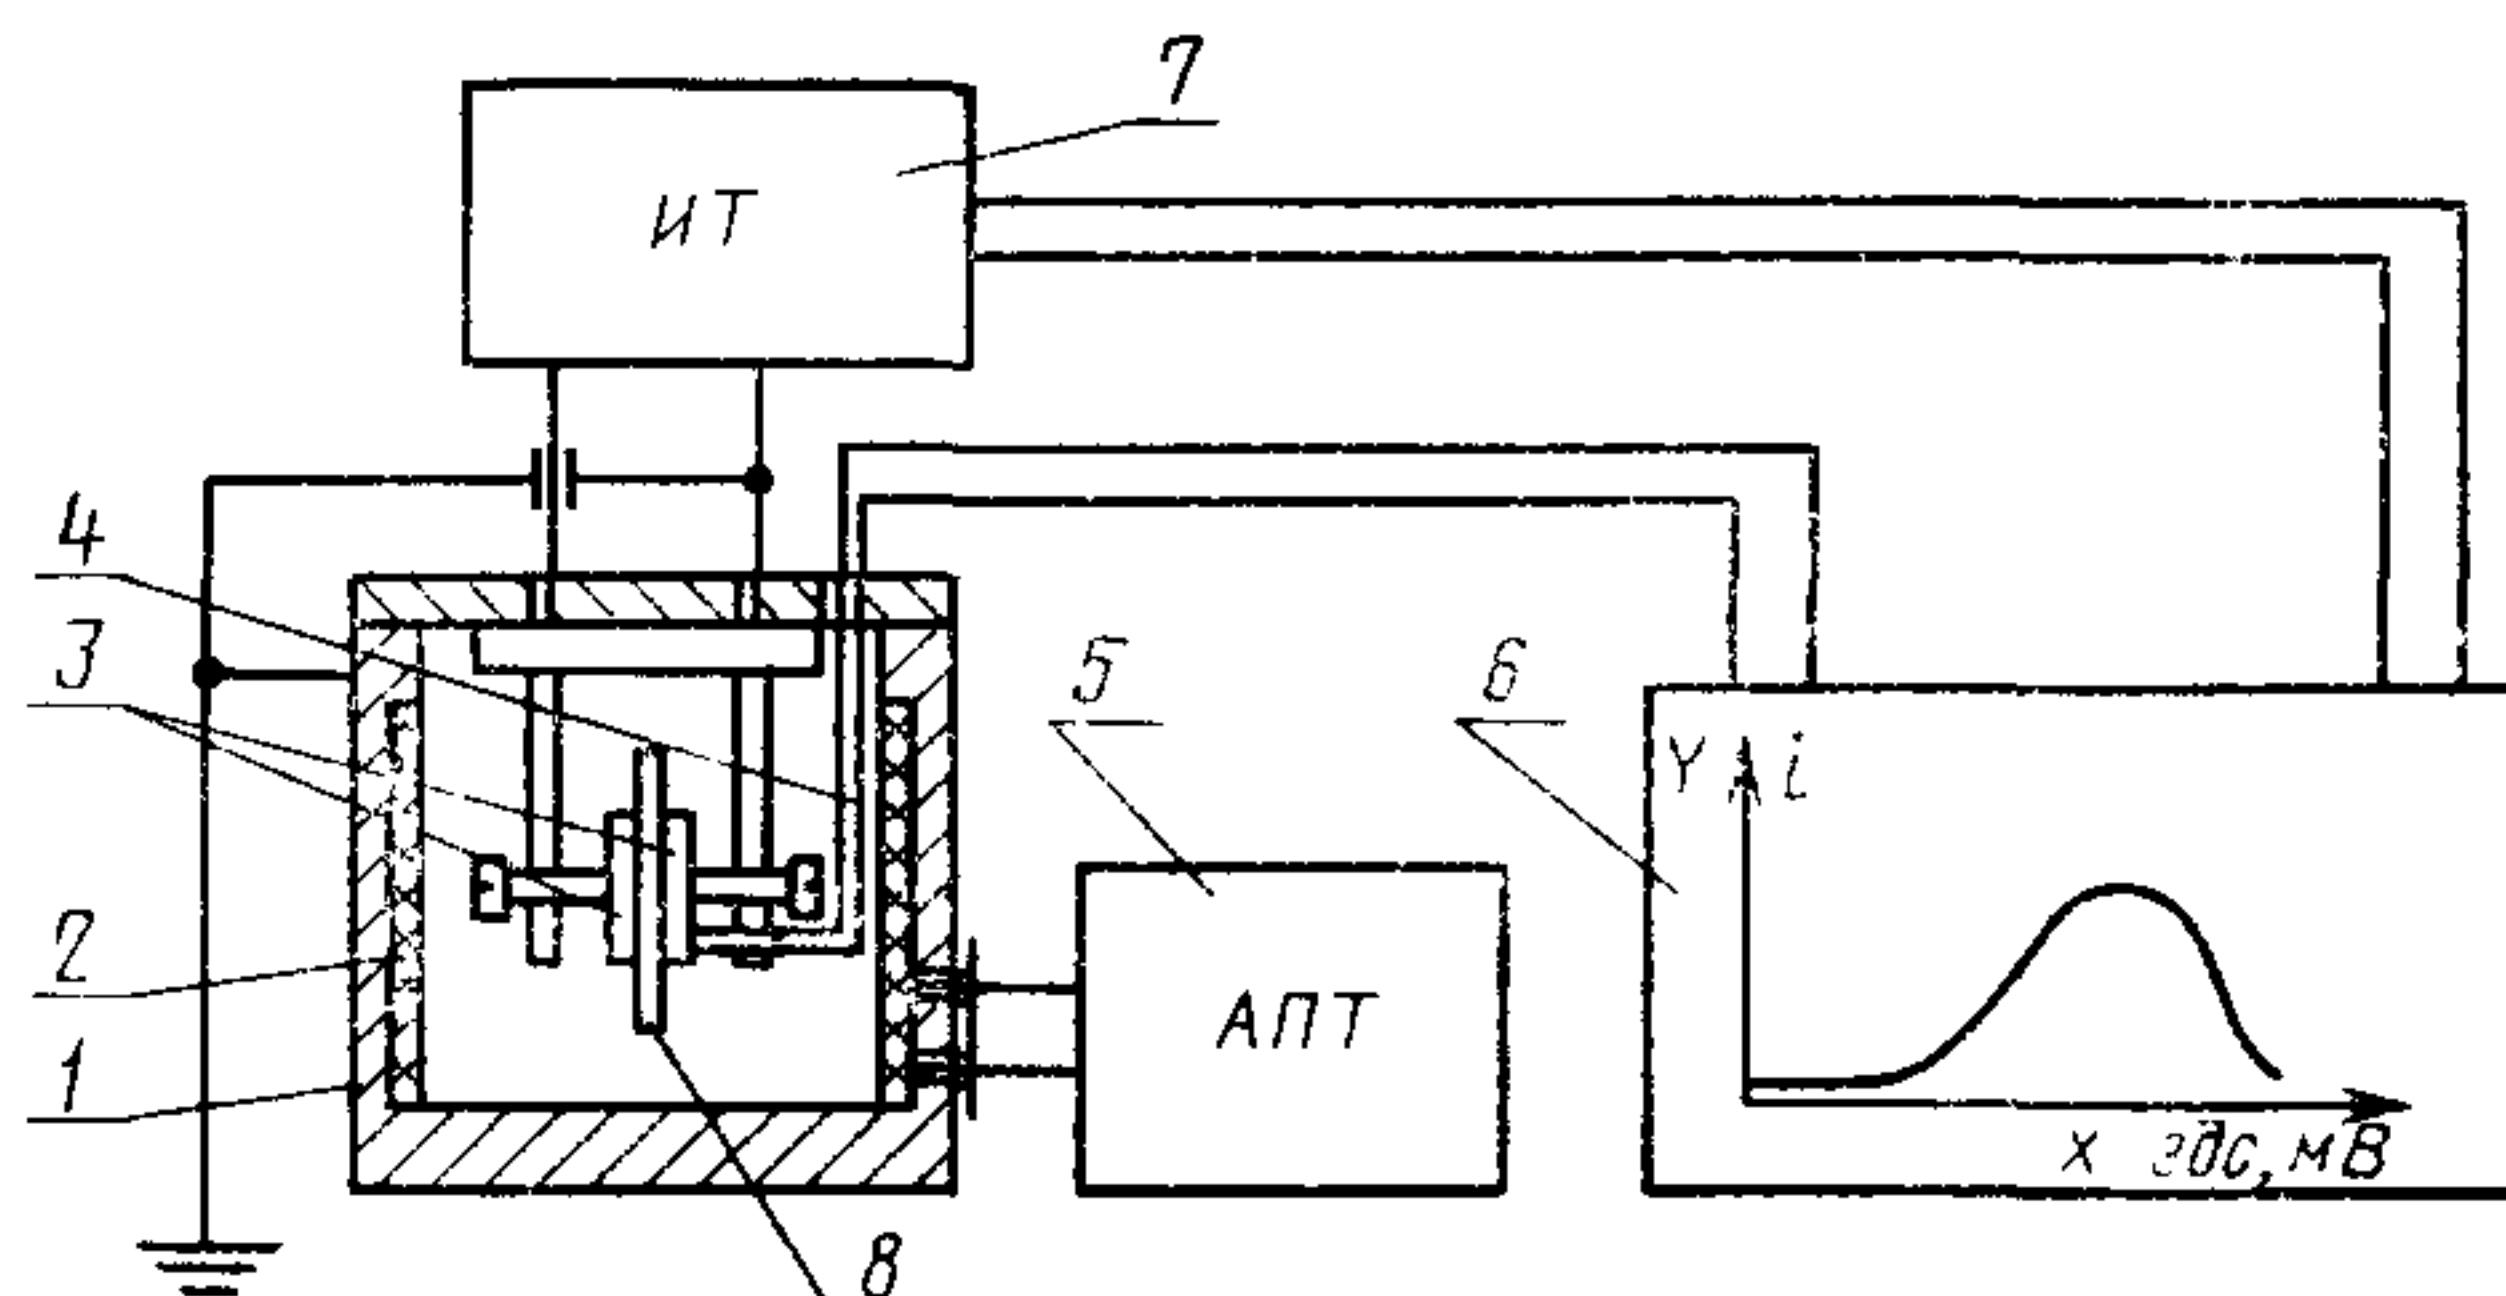

1 — корпус термокамеры; 2 — обогрев термокамеры; 3 — электроды; 4 — термопара; 5 — автоматический программатор температуры; 6 — двухкоординатный самопищущий прибор; 7 — измеритель тока; 8 — электрет

Черт. 3

менее 10^{12} Ом при температуре окончания процесса термодеполяризации;

автоматического устройства для программируемого повышения температуры в термокамере со скоростью от 0,5 до $3,0^{\circ}\text{C}$ в 1 мин с погрешностью не более 10% от заданной скорости;

измерителя тока, обеспечивающего измерение тока термостимулированной деполяризации с погрешностью не более 5% от измеряемой величины $1 \cdot 10^{-12}—1 \cdot 10^{-5}$ А.

Измеритель тока должен иметь выход на самопищийший прибор. Входное сопротивление его должно быть ниже сопротивления образца не менее чем в 20 раз во всем интервале температур;

самопищащего прибора, обеспечивающего запись во времени тока (с выхода измерителя тока) и напряжения термопреобразователя сопротивления (ЭДС термопары) в процессе измерения.

Допускается использовать два самопищащих прибора, один для записи изменения тока, другой для записи изменения температуры во времени;

термопреобразователя сопротивления (далее термопара) по ГОСТ 6651—78 для измерения температуры во всем заданном интервале температур. Рабочий спай термопары монтируется в одном из электродов. Термопара должна быть изолирована электрически от земли и от электродов.


5.2.2. Перечень используемых приборов приведен в рекомендуемом приложении.

5.3. Проведение испытания

Испытания проводят при комнатных условиях по ГОСТ 6433.1—71.

Образец электрета зажимают между электродами, которые помещают в термокамеру, обеспечивающую равномерный нагрев в интервале температур $(20—250)^{\circ}\text{C}$. С помощью программирующего устройства задают нужную скорость повышения температуры.

Ток термостимулированной деполяризации измеряют во времени и записывают на самопищащем приборе в зависимости от температуры (ЭДС термопары). Получают термограмму зависимости тока термодеполяризации от температуры (черт. 4).

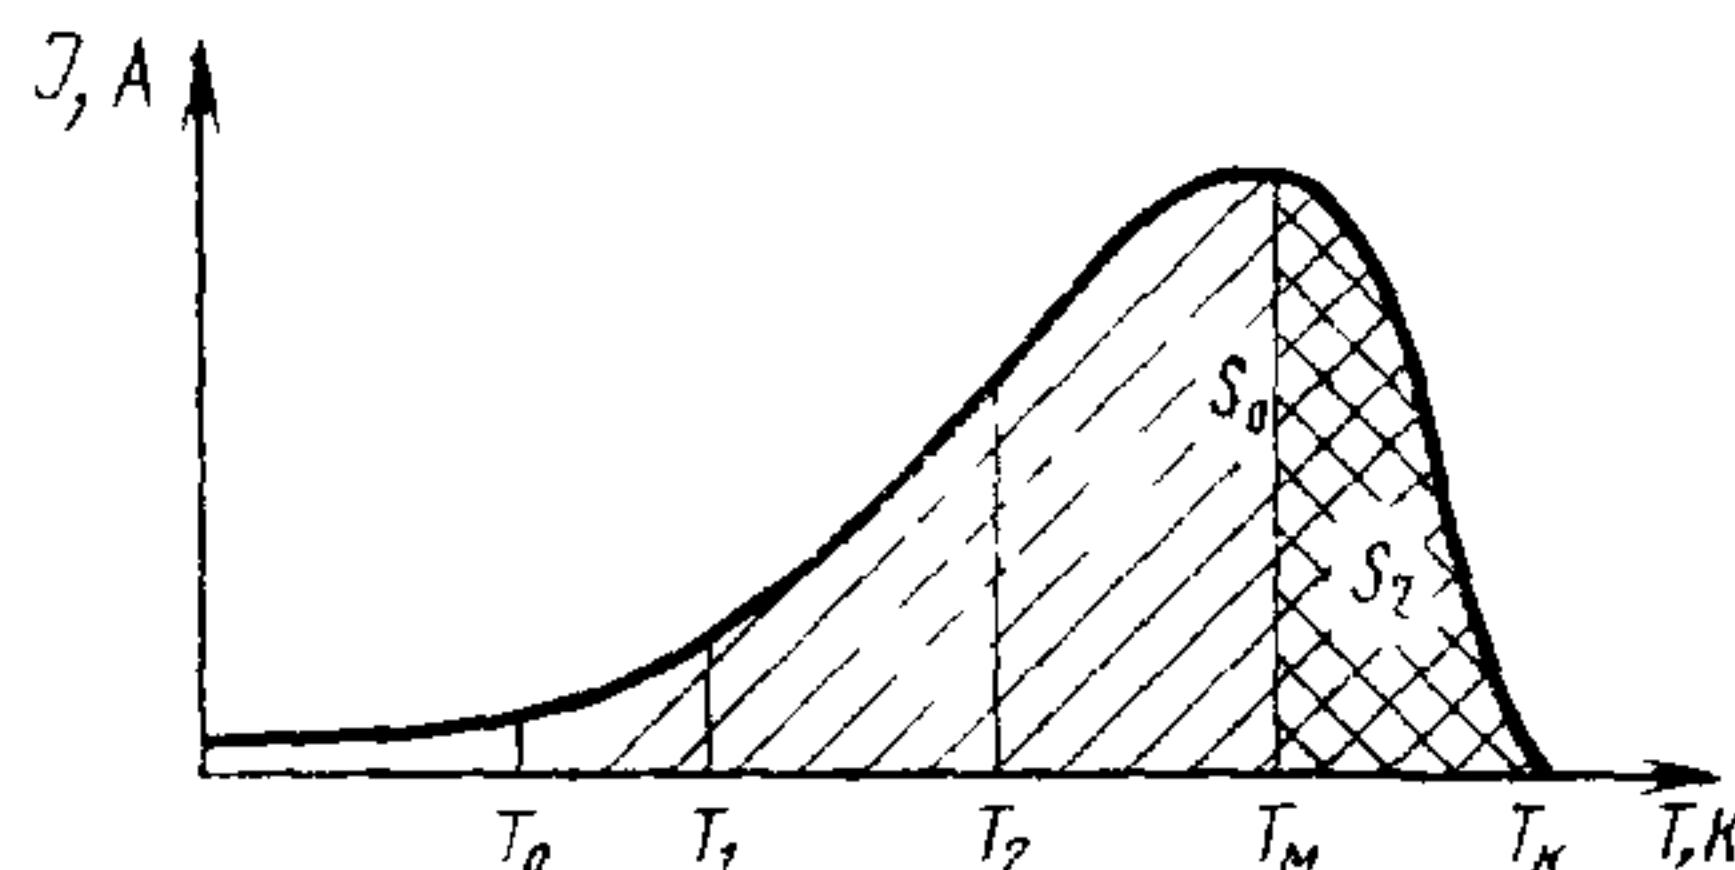

Черт. 4

5.4. Обработка результатов

5.4.1. Площадь под кривой термограммы (S_0) в мм^2 вычисляют по черт. 4.

5.4.2. Остаточный заряд электрета ($Q_{\text{ост}}$) в Кл вычисляют по формуле

$$Q_{\text{ост}} = \frac{S_0 \cdot M_1 \cdot M_2}{v},$$

где S_0 — площадь под кривой термограммы, мм^2 ;

M_1 — масштаб по оси абсцисс, $\text{К}/\text{мм}$;

M_2 — масштаб по оси ординат, $\text{А}/\text{мм}$;

v — скорость повышения температуры, $\text{К}/\text{с}$.

Результат округляют до трех значащих цифр.

5.4.3. Плотность остаточного заряда электрета ($\sigma_{\text{ост}}$) в $\text{Кл}/\text{м}^2$ вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{ост}} = \frac{Q_{\text{ост}}}{S_1},$$

где $Q_{\text{ост}}$ — остаточный заряд электрета, Кл;

S_1 — площадь электрода, м^2 .

Результат округляют до трех значащих цифр. Погрешность вычисленного значения должна быть не более 6%.

5.4.4. Заряд, оставшийся в момент достижения максимума тока, (Q_m) в Кл вычисляют по формуле

$$Q_m = \frac{M_1 \cdot M_2 \cdot S_2}{v},$$

где S_2 — площадь под кривой термограммы в области температур выше температуры максимума, мм^2 ;

M_1, M_2, v — по п. 5.4.2.

5.4.5. Время релаксации заряда (τ_m) в секундах при температуре максимума вычисляют по формуле

$$\tau_m = \frac{Q_m}{I_m},$$

где I_m — максимальный ток, А;

Q_m — по п. 5.4.4.

Результат округляют до трех значащих цифр.

5.4.6. Энергию активации релаксации заряда по максимуму тока (W_m) в Дж/моль вычисляют по формуле

$$W_m = \frac{R \cdot T_m^2}{\tau_m \cdot v},$$

где $R=8,31$ — газовая постоянная, Дж/моль·К;

T_m — температура максимума тока, К;

τ_m , v — по п. 5.4.2 и 5.4.4.

5.4.7. Энергию активации релаксации заряда по возрастанию тока (W_y) в Дж/моль вычисляют по формуле

$$W_y = \frac{R \cdot 2,3 (\lg I_1 - \lg I_2)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}},$$

где I_1 , I_2 — ток деполяризации в области возрастания тока до достижения максимума при температурах T_1 и T_2 , А;

T_1 , T_2 — температура тока I_1 , I_2 соответственно, К.

5.4.8. Минимальное время релаксации заряда в условиях эксплуатации (τ_e) в с вычисляют по формуле

$$\lg \tau_e = \lg \tau_m + 0,4343 \frac{W}{R} \left(\frac{1}{T_e} - \frac{1}{T_m} \right),$$

где T_e — температура эксплуатации испытуемого материала, указанная в нормативно-технической документации, К;

W — минимальная энергия активации релаксации заряда из W_y и W_m , Дж/моль;

T_m , R — по п. 5.4.5 и 5.4.6.

Результат округляют до трех значащих цифр. Погрешность вычисленного значения должна быть не более 20%.

5.4.9. За результат τ принимают среднее логарифмическое измерение на трех образцах, вычисленное до двух значащих цифр.

5.5. Результаты испытания оформляют протоколом, в котором указывают:

наименование и марку материала;

метод изготовления, тип и количество образцов электретов;

плотность остаточного заряда каждого образца электрета и их среднее арифметическое значение;

минимальное время релаксации заряда в условиях эксплуатации каждого образца электрета и их среднее логарифмическое;

дату испытания;

обозначение настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

**ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАРЯДОВ ЭЛЕКТРЕТОВ**

1. Для метода подъемного электрода

Вольтметры-электрометры ЭД-05М, ВК 2-16, ИТН-7
Вольтметр статический С 95

2. Для метода компенсационного

Генератор ГЗ-33, ГЗ-34
Источник компенсирующего напряжения У1136
Индикатор нуля осциллографический С1-19Б

3. Для метода термостимулированной деполяризации

Измерители тока ВК 2-16, У1-6, У1-7, ЭД-05
Прибор самопишущий ПДС-021М, КСП-4, ПДП4-002, ЛКД4-003
Устройство программирующее БТП-78
Устройства электродные ЯД-2, ЯД-4
Термокамера ВТК-400

Редактор *A. С. Пшеничная*
Технический редактор *B. Н. Прусакова*
Корректор *L. И. Пономарева*

Сдано в наб. 29.04.82 Подп. к печ. 02.07.82 1,0 п. л. 0,78 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 622

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelvin	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русско- е		
Частота	герц	Hz	Гц	с^{-1}	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Энергия	джауль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд} \cdot \text{ср}$	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	с^{-1}	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$	